



20-85

+

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н И Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

---

ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ  
РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 20-85

Издание официальное

Группа Л63

к ГОСТ 20—85 Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия  
(см. Переиздание ( ) с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.17.1. Формула	$S = \frac{A_1 - A_0}{A_0} 10,$	$S = \frac{A_1 - A_0}{A_0} 100,$

(ИУС № 5 1999 г.)

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р****ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЫЕ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ****ГОСТ****20—85****Технические условия**

Rubber conveyor belts. Specifications

**Взамен****ГОСТ 20—76****ОКП 25 6100**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. № 4445 срок введения установлен

**с 01.01.87**

Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами.

Стандарт не распространяется на конвейерные ленты с каркасом и обкладками из других материалов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

1.1. В зависимости от условий эксплуатации и назначения ленты изготавливают четырех типов: 1, 2, 3, 4 и следующих видов: общего назначения, морозостойкие, теплостойкие, трудновоспламеняющиеся (для угольных и сланцевых шахт), трудновоспламеняющиеся морозостойкие и пищевые. Типы и виды лент приведены в табл. 1.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

(©) Издательство стандартов, 1985

(©) Издательство стандартов, 1993

Перен издание с изменениями

## Типы и виды

Тип ленты	Основные характеристики ленты	Вид транспортируемого материала, груза	Категория условий эксплуатации
1	Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и защитной или брекерной прокладкой под резиновой обкладкой рабочей поверхности и резиновыми бортами	<p>Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм, бревна диаметром до 900 мм и другие материалы</p> <p>Известняк, доломит кусками размером до 500 мм, руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм</p> <p>Уголь кусками размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм, антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм</p>	<p>Очень тяжелые</p> <p>Тяжелые</p> <p>»</p>
2	Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами	<p>Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоязывивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы</p> <p>Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм</p> <p>Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм)</p> <p>Антрацит кусками размером до 500 мм или породы размером до 300 мм</p>	<p>Средние</p> <p>»</p> <p>»</p>

Таблица 1

## конвейерных лент

Вид ленты	Обозначение ленты	Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс резины наружных обкладок	Толщина наружных обкладок, мм		Температура окружающего воздуха, °С
				рабочей поверхности	нерабочей поверхности	
Общего назначения	1.1	Синтетические, 400	А Б	8 10*	2 3	От —45 до +60
Морозостойкая	1.1М		М	10*	3	От —60 до +60
Общего назначения	1.2	Синтетические, 200—400	А Б	6 8	2 2	От —45 до +60
Морозостойкая	1.2М		М	8	2	От —60 до +60
Трудновоспламеняющаяся	1.2Ш	Синтетические (полиамидные), 200—400**	Г-1	6	3,5	От —25 до +60
Трудновоспламеняющаяся морозостойкая	1.2ШМ		Г-2	6	3,5	От —45 до +60
Общего назначения	2.1* <sup>6</sup>	Синтетические, 100—300	А И, Б И, Б	6 8 6	2*** 2*** 2	От —45 до +60
Морозостойкая	2М		М М	8 6	2*** 2	От —60 до +60
Общего назначения	2.2* <sup>8</sup>	Синтетические, 100—300* <sup>9</sup>	И, Б И, Б	5 4,5	2 3,5	От —45 до +60
Морозостойкая	2М	или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55	М	5	2	От —60 до +60
Трудновоспламеняющаяся	2Ш*	Синтетические (полиамидные), 100—300	Г-1	4,5	3,5	От —25 до +60
Трудновоспламеняющаяся морозостойкая	2ШМ*	Синтетические (полиамидные), 100—300	Г-2	4,5	3,5	От —45 до +60

Тип ленты	Основные характеристики ленты	Вид транспортируемого материала, груза	Категория условий эксплуатации
2	<p><b>Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами</b></p>	<p>Материалы с температурой до 100 °C*<sup>4</sup> высокоабразивные и абразивные</p> <p>малоабразивные и неабразивные</p> <p>высокоабразивные и абразивные</p> <p>малоабразивные и неабразивные</p> <p>Материалы с температурой до 150 °C*<sup>4</sup> высокоабразивные и абразивные</p> <p>малоабразивные и неабразивные</p> <p>Материалы с температурой до 200 °C *<sup>4</sup> высокоабразивные абразивные</p> <p>малоабразивные и неабразивные</p> <p>Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы</p>	<p>»</p> <p>Средние</p> <p>»</p> <p>Легкие</p>
3	<p><b>Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой, резиновыми или нарезными бортами</b></p>	<p>Малоабразивные и неабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие, сыпучие и пакетированные материалы</p>	<p>»</p>

Продолжение табл. 1

Вид ленты	Обозна-чение ленты	Тип ткани тяговой про-кладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс резиновых наружных обкладок	Толщина наружных обкладок, мм		Температура окружаю-щего воздуха, °С
				рабо-чей поверх-ности	нерабочей поверх-ности	
Тепло-стойкая	2T1	Синтетиче- ские (полиамид- ные), 100—300	T-1 T-1	8 6	2 2	От —25 до +60
	2T2	Синтетиче- ские (полиамид- ные), 100—200	T-1 T-2 T-2	6 6 5	2 2 2	От —10 до +60
Теплостой- кая	2T2	Синтетиче- ские (полиамид- ные), 100—200	T-2 T-2 T-2	8 6 6	2 2 2	От —10 до +60
	2T3	Синтетичес- кие 100—300	T-3 T-3 T-3	10 8 6	3 2 2	От —25 до +60
Общего наз- нечения моро- зостойкая	2Л* <sup>10</sup>	Синтетиче- ские, 100—200	I, Б	4	2	От —45 до +60
	2ЛМ* <sup>10</sup>	или комбина- циированные (по- лиэфир/хло- пок), 55	I, Б М М	3 4 3	1* <sup>5</sup> 2 1* <sup>5</sup>	От —60 до +60
пищевая	2ПЛ		П	4	2	От —25 до +60
Общего на- значения Пищевая	3	Синтетичес- кие, 100 или комбинирован- ные (полиэфир/ хлопок), 55	I, Б	3	0	От —45 до +60
	3П		I, Б П П	2 3 2	0 0 0	От —25 до +60

**С. 6 ГОСТ 20—85**

Тип ленты	Основные характеристики ленты	Вид транспортируемого материала груза	Категория условий эксплуатации
4	Одно- и двухпрокладочные с двухсторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами	<p>Малоабразивные и неабразивные мелкие и сыпучие материалы, в том числе продукты сельского хозяйства только на конвейерах со сплошным опорным настилом</p> <p>Пакетированные материалы</p> <p>Мелкие упакованные пищевые продукты</p>	»

\* Изготовление лент с 01.07.90.

\*\* Для изготовления лент 1.2Ш, 1.2ШМ с прочностью одной тяговой прокладки.

\*\*\* Для лент шириной 1600 мм и более.

\*\*\*\* Температура рабочей обкладки теплостойких лент в месте разгрузки не для теплостойких лент условия эксплуатации определяют температурой груза.

\*5 Для лент шириной 1200 мм и менее.

\*6 Тип 2 общего назначения подразделяется на подтипы 2.1 и 2.2 в зависимости от производителя.

\*7 Для БЛО «Белорусьрезинотехника».

\*8 По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять резин классов Г-1, Г-2 как ленты типа 2.2 вида общего назначения с температурой 60°C.

\*9 Для изготовления лент типов 2.2 и 2М шириной свыше 1600 мм допускается применение резин классов Г-1, Г-2.

\*10 Для изготовления двухпрокладочных лент типов 2Л на 2ЛМ применяется резина класса Г-1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4)

Продолжение табл. 1

Вид ленты	Обозначение ленты	Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс резины наружных обкладок	Толщина наружных обкладок, мм		Температура окружающего воздуха, °С
				рабочей поверхности	нерабочей поверхности	
Общего назначения	4	Синтетические, 100 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55	I, Б	2	1	От -45 до +60
			C*	2	1	От -25 до +60
			C	3	1	От -25 до +60
Пищевая	4П		P	3	1	От -25 до +60
Общего назначения	4		I, Б	1	1	От -45 до +60
			C	2	1	От -25 до +60
Пищевая	4П		P	2	1	От -25 до +60
Пищевая	4П		P	1	1	От -25 до +60

ладки 400

должна превышать для лент видов 2T1 — 80 °С, 2T2 — 100 °С, 2T3 — 150 °С.

симости от вида транспортного груза.

ленты типа 2Ш и 2ШМ с наружными обкладками толщиной 4,5 и 3,5 мм из турным интервалом, соответствующим резинам Г-1 и Г-2. дется применять ткани с прочностью на основе 300 Н/мм. ияют полиамидные ткани с прочностью по основе 100 и 200 Н/мм.

**1.2.** Ленты всех типов должны иметь резинотканевый послойный тяговый каркас из тканей, указанных в табл. 1.

В каркасе лент из синтетических тканей между тканевыми прокладками должны быть резиновые прослойки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**1.3.** Ленты типа 1 изготавливают с резиновыми обкладками рабочей и нерабочей поверхностей и резиновыми бортами.

В зависимости от условий эксплуатации ленты типа 1 подразделяются на два подтипа:

**1.1** — для очень тяжелых условий эксплуатации. Ленты должны иметь под рабочей резиновой обкладкой защитную прокладку из ткани, обеспечивающую номинальную прочность по основе и утку 200 или 300 Н/мм;

**1.2** — для тяжелых условий эксплуатации. Ленты должны иметь защитную прокладку из ткани с номинальной прочностью по основе и утку 200 Н/мм или брекерную прокладку с номинальной прочностью по основе 40 Н/мм и по утку 100 Н/мм.

Трудновоспламеняющиеся ленты 1.2Ш и 1.2ШМ должны иметь под рабочей резиновой обкладкой брекерную прокладку с номинальной прочностью по основе 40 Н/мм и по утку 100 Н/мм.

**1.4.** Ленты типа 2 изготавливают с резиновыми обкладками рабочей и нерабочей поверхности.

Ленты видов трудновоспламеняющиеся и трудновоспламеняющиеся морозостойкие всех ширин, пищевые шириной от 300 до 800 мм включительно и ленты видов общего назначения и морозостойкие шириной свыше 1000 мм изготавливают с резиновыми бортами. Ленты видов общего назначения и морозостойкие из синтетических тканей шириной до 1000 мм включительно и ленты вида теплостойкие (2Т1, 2Т2, 2Т3) всех ширин изготавливают с резиновыми или нарезными бортами.

Ленты общего назначения шириной до 650 мм включительно на основе тканей из комбинированных нитей (нити из комбинации полизифирного и хлопчатобумажного волокна) и пищевые шириной более 800 мм по согласованию изготовителя с потребителем изготавливают с нарезными бортами. Ленты общего назначения на основе тканей из комбинированных нитей шириной свыше 650 мм изготавливают с резиновыми бортами.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается ленты типа 2 общего назначения и морозостойкие шириной до 1400 мм включительно и трудновоспламеняющиеся (2Ш и 2ШМ) шириной до 750 мм включительно на основе синтетических тканей изготавливать с нарезными бортами.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

1.5. Ленты типа 3 изготавливают с резиновой обкладкой рабочей поверхности и нарезными бортами. Допускается изготавливать ленты типа 3 с нижней тканевой прокладкой, завернутой вокруг борта каркаса на рабочую поверхность ленты.

Ленты типа 4 изготавливают с резиновыми обкладками рабочей и нерабочей поверхности и нарезными бортами.

1.6. В каркасе лент типов 1, 2, 3, а также двухпрокладочных типа 4 поперечные стыки тяговых (тканевых) прокладок должны быть расположены под углом от 45 до 70° к продольной оси ленты. В лентах длиной 80 м и более допускается не более одного стыка на одной из внешних прокладок и не более двух стыков на каждой из внутренних прокладок каркаса. В одной и той же прокладке поперечные стыки должны быть удалены друг от друга не менее чем на 5000 мм, в соседних — на расстояние не менее двойной ширины ленты, причем это расстояние должно быть не менее 1500 мм.

Допускается ленты типов 1 (подтип 1.2), 2 и 3 шириной 1600 мм и более изготавливать с продольными стыками прокладок каркаса. При этом внешние прокладки этих лент должны иметь не более одного продольного стыка, а каждая внутренняя прокладка — не более двух продольных стыков. Продольные стыки соседних прокладок должны отстоять друг от друга и от наружной кромки каркаса не менее чем на 100 мм, а в одной и той же прокладке — не менее чем на 200 мм.

Расположение и количество стыков проверяют при операционном контроле в процессе изготовления лент.

1.7. Для изготовления конвейерных лент применяют технические ткани, обеспечивающие соответствие лент требованиям настоящего стандарта. Наименования тканей указаны в рекомендуемом приложении 1.

1.8. Условное обозначение ленты должно содержать буквенные и цифровые индексы, обозначающие тип и вид ленты, ее ширину в миллиметрах, число тканевых прокладок каркаса, сокращенное наименование ткани, толщину резиновых обкладок на рабочей и нерабочей сторонах ленты в миллиметрах, класс обкладочной резины и обозначение настоящего стандарта.

Для лент типа 2 после класса обкладочной резины следует указывать вид борта: «РБ» — резиновый борт; «НБ» — нарезной борт».

Примеры условных обозначений:

Лента конвейерная типа 1, подтипа 1.1 общего назначения, шириной 1600 мм, с четырьмя прокладками из ткани МК-

## **С. 10 ГОСТ 20—85**

**400/120—3, с рабочей обкладкой 8 мм и нерабочей 2 мм из резины класса А:**

**Лента 1.1—1600—4—МК-400/120—3—8—2—А ГОСТ 20—85**

То же, типа 1, подтипа 1.2Ш трудновоспламеняющаяся для угольных шахт, шириной 1000 мм, с пятью прокладками из ткани ТК-200—2, с рабочей обкладкой толщиной 6 мм и нерабочей 3,5 мм из резины класса Г-1:

**Лента 1.2Ш-1000—5-ТК-200—2—6—3,5—Г-1**

То же, типа 2, теплостойкая, шириной 800 мм с шестью прокладками из ткани ТК-100, с рабочей обкладкой толщиной 8 мм и нерабочей 2 мм из резины класса Т-1 с нарезным бортом;

**Лента 2Т1—800—6-ТК-100—8—2-Т-1-НБ ГОСТ 20—85**

То же, типа 2, морозостойкая, шириной 1200 мм с четырьмя прокладками из ткани ТК-200—2, с рабочей обкладкой толщиной 5 мм и нерабочей 2 мм из резины класса М с резиновым бортом

**Лента 2М-1200—4—ТК-200—2—5—2—М-РБ ГОСТ 20—85**

То же, типа 3, общего назначения, шириной 800 мм с тремя прокладками из ткани ТК-100, с рабочей обкладкой толщиной 3 мм из резины класса Б:

**Лента 3×800×3×ТК-100×3×Б ГОСТ 20—85**

То же, типа 4, пищевая, шириной 500 мм с двумя прокладками из ткани БКНЛ-65, с рабочей обкладкой толщиной 2 мм и нерабочей 1 мм из резины класса П:

**Лента 4П-500—2-БКНЛ-65—2—1-П ГОСТ 20—85**

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1.** Ленты должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

**2.2.** По числу тяговых прокладок и ширине ленты должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Ширина ленты, мм	Количество тяговых прокладок для лент типа										
	1		2		3		4				
	Номинальная прочность тяговых прокладок, Н/мм										
	400	300	200	300	200	100	55	100	55	100	55
100, 200	—	—	—	—	—	—	—	2—5	2—4	1—2	1—2
300, 400	—	—	—	—	2—5	2—5	2—5	2—5	2—4	1—2	1—2
500, (600)	—	—	—	—	2—5	2—5	2—5	2—5	2—4	1—2	1—2
650, (700)	—	—	—	—	2—6	2—5	2—6	2—5	3—5	2—1	1—2
(750), 800	—	3—6	3—6	3—6	2—6	2—6	3—6	3—5	3—5	1—2	1—2
(900), 1000	3—6	3—6	3—6	3—6	3—6	3—6	3—6	3—5	3—5	1—2	1—2
(1100), 1200	3—6	4—6	4—6	3—6	3—6	3—6	3—6	3—5	3—5	1—2	1—2
1400	3—6	4—6	4—6	4—6	4—6	4—6	3—6	3—5	3—5	1—2	1—2
1600	3—8	4—8	5—6	3—8	3—6	4—6	3—6	3—5	3—5	—	—
(1800), 2000	4—8	4—8	5—6	3—8	5—6	4—6	3—6	3—5	3—5	—	—
(2250), 2500, } 2750, 3000 }	5—6	5—6	5—6	4—6	5—6	4—6	3—6	—	—	—	—

## П р и м е ч а н и я:

1. Ленты, ширина которых указана в скобках, не должны применяться при проектировании новых конвейеров.

2. Для лент вида 2Л, 2ЛМ не допускается применять ткань прочностью 65 Н/мм.

3. Ленты двухпрокладочные с номинальной прочностью тяговых прокладок 200 и 100 Н/мм следует применять только для легких условий эксплуатации, соответствующих лентам типа 2Л и 2ЛМ (табл. 1).

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Предельные отклонения по ширине лент не должны превышать:

±1,0 % — для лент шириной до 650 мм включительно с открытыми нарезными бортами;

±2,0 % — для лент шириной до 650 мм включительно с резиновыми бортами;

±1,5 % — для лент шириной более 650 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается устанавливать другие предельные отклонения, но не превышающие указанных на ±0,5 %.

## (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Длина лент подтипа 1.1 должна быть не менее 220 м, подтипа 1.2 и лент типов 2 и 3 — не менее 80 м, лент типа 4 — не менее 30 м.

По требованию потребителя допускается изготовление лент типов 1, 2, 3 длиной не менее 40 м и лент типа 4 — длиной не менее 20 м.

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

**С. 12 ГОСТ 20—85**

2.5. Предельные отклонения по длине лент не должны превышать  $+2,0\%$   $-0,5\%$ .

2.6. Толщина наружных резиновых обкладок в зависимости от типа и вида лент должна соответствовать указанной в табл. 1.

Предельные отклонения по толщине наружных резиновых обкладок приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

мм

Вид ленты	Номинальная толщина наружных резиновых обкладок	Предельные отклонения
Все виды (кроме трудновоспламеняющихся)	1,0; 2,0	$+1,5$ $-0,3$
	3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0	$+2,0$ $-0,5$
Трудновоспламеняющиеся	3,5; 4,5; 6,0	$+2,0$ $-0,4$

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).

2.7. Ленты типов 1 и 2 изготавливают шириной (расчетной) резинового борта не менее толщины нерабочей обкладки и не более общей толщины ленты. Ширина борта обеспечивается толщиной обкладочной резины, проверяемой при операционном контроле в процессе изготовления лент.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Расчетная толщина тягового каркаса для всех типов и видов лент на основе различных тканей приведена в справочном приложении 2.

2.9. Толщина (расчетная) ленты должна быть равна сумме толщин наружных резиновых обкладок и толщины (расчетной) тягового каркаса.

2.10. Колебания по фактической толщине ленты не должны превышать:

$\pm 1,0$  мм — для лент толщиной до 10 мм,

$\pm 10,0\%$  — » » более 10 мм.

2.11. Разнотолщинность на противоположных сторонах ленты в точках, отстоящих от борта не более 50 мм для лент шириной 800 мм и более, не должна превышать:

1 мм — для лент с количеством прокладок до пяти;

2 мм      »      »      »      »      пять и более.

Для лент шириной менее 800 мм разнотолщинность не нормируются.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.12. Ленты должны быть прямыми. Предельные отклонения борта ленты от прямой линии на длине 20 м не должны превышать  $\pm 5\%$  ширины ленты.

**(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).**

2.13. Ленты не должны иметь повреждений и расслоений каркаса или отслоения резиновых обкладок и бортов от каркаса. На поверхности лент не должно быть складок, трещин, нарушающих монолитность резинового массива, углублений глубиной более 30 % от толщины резиновой обкладки при толщине до 3,5 мм включительно и более 20 % — при толщине свыше 3,5 мм, пузырей диаметром более 20 мм в количестве более двух на 1 м<sup>2</sup> ленты, торчащих нитей, металлических повреждений и посторонних включений.

Суммарная длина выпрессовки ткани по резиновому борту ленты с каждой стороны не должна превышать 4,0 м на длине 25 м для лент с каркасом из тканей с нитями основы и утка из синтетических волокон и 1,0 м на длине 25 м — для лент с каркасом из тканей с комбинированными нитями основы и утка. Допускаются следы выпрессовки ткани по резиновому борту на всей длине ленты.

Для лент 2Т1, 2Т2, 2Т3 с нарезным бортом допускается равномерное затекание резины по борту на всей длине ленты.

Общая площадь продольных и поперечных гофров резиновой обкладки не должна быть более 4 % на площади 10 м<sup>2</sup>. На поверхности ленты допускаются отпечатки от плит вулканизационного пресса, а также неровности поверхности от заделки борта и вулканизационного оборудования в виде утолщения резиновой обкладки общей площадью, не превышающей 10 % на площади 10 м<sup>2</sup>. Допускаются следы от чистки плит пресса, от ремонта лент, от антиадгезива (талька и эмульсионной смазки).

Допускается определять внешний вид лент по контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5).**

2.14. Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки по основе и по утку в зависимости от типа ткани каркаса должна соответствовать приведенной в табл. 4.

Таблица 4

Тип ткани	Номинальная прочность при разрыве тяговой прокладки, Н/мм	
	по основе	по утку
Ткань с основой и утком из полiamидных нитей	400 400 300 200 100	100 75 50 65 60
Ткань с основой из полиэфирных нитей с утком из полiamидных нитей	300 200	60 55
Ткань с основой и утком из комбинированных нитей (полиэфир/хлопок)	55	20

## Примечания:

1. Условные обозначения тканей приведены в рекомендуемом приложении 1.
2. Прочность по утку 100 Н/мм соответствует ткани МК-400/120, прочность по утку 75 Н/мм — для тканей ТК-400, ТА-400.

2.15. Показатели максимально допустимой (расчетной) рабочей нагрузки тяговой прокладки в зависимости от среднего угла установки конвейера, вида ленты и числа тяговых прокладок каркаса должны соответствовать приведенным в табл. 5.

2.16. Максимально допустимую (расчетную) рабочую нагрузку ленты по основе ( $P_a$ ), Н, вычисляют по формуле

$$P_a = P \cdot b \cdot n,$$

где  $P$  — максимально допустимая рабочая нагрузка одной тяговой прокладки, Н/мм;

$b$  — ширина ленты, мм;

$n$  — число тяговых прокладок каркаса.

2.17. По физико-механическим показателям резины, применяемые для изготовления наружных обкладок конвейерных лент, должны соответствовать нормам, указанным в табл. 6.

2.18. Наружные обкладки пищевых лент должны быть изготовлены из резиновых смесей в соответствии с технической документацией, разрешенной Министерством здравоохранения СССР. По согласованию изготовителя с потребителем пищевые ленты изготавливают с наружными резиновыми обкладками светлых тонов.

Таблица 5

Вид ленты	Угол установки конвектора (по оси концевых барабанов), град	Число тяговых прокладок	Максимально допустимая рабочая нагрузка тяговой прокладки (расчетная) при нагрузке тяговой прочности, Н/мм приnominalной прочности, Н/мм					
			400	300	200	100	55	
Общего назначения, морозостойкая, пищевая, трудновоспламеняющаяся для угольных и сланцевых шахт, трудновоспламеняющаяся морозостойкая	От 0 до 10	До 5 Св. 5	50 45	36 32	25 22	12 11	7,0 6,0	
	От 10 до 18	До 5 Св. 5 От 3 до 6	45 40	32 30	22 20	11 10	6,0 5,5	
Теплостойкая:								
2Т1			—	20	13	10	—	
2Т2			—	20	13	10	—	
2Т3			—	15	10	—	—	

(Измененная редакция, Изд. № 1).

Таблица 6

Физико-механические показатели резин для наружных обкладок лент

## Продолжение табл. 6

Наименование показателя	Нормы для резины класса										
	A	Б	И	С	М	Т-1	Т-2	Т-3	Г-1	Г-2	П
8. Изменение нормы относительного удлинения при разрыве после старения в воздухе, %, не менее:											
при температуре $(100 \pm 1)$ °С в течение 24 ч	-50	-60	-	-50	-	-	-	-	-	-	-
при температуре $(100 \pm 1)$ °С в течение 72 ч	-	-	-	-	-60	-	-	-	-	-	-
при температуре $(125 \pm 1)$ °С в течение 72 ч	-	-	-	-	-	-	-65	-	-	-	-
9. Условная прочность при растяжении после старения в воздухе при температуре $(125 \pm 1)$ °С в течение 168 ч, МПа, не менее	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,0	-	-
10. Относительное удлинение при разрыве после старения в воздухе при температуре $(125 \pm 1)$ °С в течение 168 ч, %, не менее	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-

\* Нормы вводятся с 01.01.93  
(Измененная редакция, Изд. № 1, 2, 3, 4)

**С. 18 ГОСТ 20—85**

2.19. По физико-механическим показателям ленты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 7.

**(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 4)**

2.20. Ленты, предназначенные для работы в районах с тропическим климатом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15152—69.

2.21. Основные правила эксплуатации конвейерных лент установлены в приложении 3.

2.22. Средние сроки службы конвейерных лент без учета вторичного использования при трехсменной работе приведены в табл. 8.

Методика установления категории условий эксплуатации лент приведена в рекомендуемом приложении 4.

2.23. Материалы длястыковки лент методами вулканизации изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем в соответствии с нормативно-технической документацией.

Основные правиластыковки лент приведены в рекомендуемом приложении 5.

Таблица 7

Наименование покрытия	Категория В			Категория К		
	из ткани основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм
100	200	300	400/75	400/100	100	200
H/mm, 200, 300	—	—	—	—	400/75	400/100

## Продолжение табл. 7

Наименование показателя	Нормы для лент с номинальной прочностью тяговых прокладок						Категории К
	из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм			из ткани с основой и утком из поламидных нитей прочностью, Н/мм			
	100	200	300	400/75	400/100		
Г) между прокладками лент:							
тип 1, 2 и 3	4,5	4,5	4,5	5,0	4,5	3,2	4,0
тип 2 вид 2Г3	—	—	—	—	3,7	—	4,0
Д) между прокладками двухпрокладочных лент типа 4	3,7	—	—	—	—	3,0	3,5
е) между элементами конструкции ленты 2Г3 после старения в воздухе при температуре $(125 \pm 1)^\circ\text{C}$ в течение 168 ч, Н/мм, не менее:	—	—	—	—	—	3,0	3,0
между рабочей обкладкой и каркасом	—	—	—	—	—	—	—
между прокладками	—	—	—	—	—	—	—

### **Продолжение табл. 7**

*Продолжение табл. 7*

Наименование показателя	Норма для лент с номинальной прочностью тяговых прокладок					
	из текстиля с основой и утком из полипропиленовых нитей прочностью, Н/мм			из текстиля с основой и утком из полипропиленовых нитей прочностью, Н/мм		
	100	200	300	400/75	400/100	400/75
Между рабочей обкладкой и каркасом	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30
Между прокладками	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30
4. Время горения труда новоспламеняющихся видов 1.2ШМ, 1.2ШМ, 2ШМ, с, не более:						
а) шести образцов с обкладками	45	45	45	—	—	—
б) одного образца с обкладками	15	15	15	—	—	—
5. Поверхностное электрическое сопротивление труда новоспламеняющихся лент видов 1.2ШМ, 1.2ШМ, 2ШМ, Ом, не более	3...10 <sup>8</sup>	3...10 <sup>8</sup>	3...10 <sup>8</sup>	—	—	—

Приложение 7

Норма для лент с номинальной прочностью тяговых прокладок		Из ткани с основой и утком из полiamидных нитей прочностью, Н/мм		Из ткани с основой и утком из полиамидных нитей прочностью, Н/мм	
Напряжение показателя		100	200	300	400/100
Номинальные показатели		100	200	300	400/75
Номинальные показатели		100	200	300	400/75
Номинальные показатели		100	200	300	400/100
Категории К					
6. Воспламеняемость рудновоспламняющихся сортов видов 1.2Ш, 1.2ШМ, 1.3Ш, 2.2ШМ арабане	Не воспламеняется	—	—	—	Не воспламеняется

ПРИМЕРЫ

1. Норма по п. 1 для лент типа 2 вида 2Т3 — не более 2,5 %. Категории К — не более 3,5 %. С 01.01.91 для всех типов лент категория В — не более 2,5%. Категории К — не более 3,5%, кроме лент из ткани с основой из полиамидных нитей прочностью 200 и 300 Н/мм.

Изм № 5)

卷之三

3. Для лент типа 2 категории В видов общего назначения, морозостойких шириной более 650 мм и до 1400 мм, теплостойких 2Т1, 2Т2 и 2ЛМ, толщиной до 750 мм включительно, изготавливаемых с нарезанными бортами, норма прочности связей между обкладкой и каркасом должна быть не менее 5,0 Н/мм, между прокладками — не менее 6,0 Н/мм.

#### 5. Исключены, Изм. № 4)

(Измененная редакция, Издм. № 1, 2, 4)

Таблица 8

## Средние сроки службы конвейерных лент

Вид транспортируемого материала, груза	Категория условий эксплуатации	Обозначение ленты	Тип ткани прокладки карбаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс разрывной обкладки	Толщина наружных обкладок, мм	Срок службы лент при трехсменной работе без учета историкого использования, мес		
						рабочей поверхности	нерабочей поверхности	рабочей поверхности
Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм, брезна диаметром до 900 мм и другие материалы	Очень тяжелые	1.1М 1.1М	Синтетические 400	A B M	8.0 10.0	2.0 3.0	2.0 3.0	24 24
Известняк, доломит, кусками размером до 500 мм, руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм, бревна диаметром до 900 мм и другие крупнокусковые материалы	Тяжелые	1.2М 1.2М	Синтетические 200—400	A B M	6.0 8.0 8.0	2.0 2.0 2.0	35 35 35	35
Уголь (куски размером до 700 мм) и городы (куски размером до 500 мм)	—	1.2III* 1.2III*	Синтетические (полиамидные) 200—400	Г-1 Г-2	6.0 6.0	3.5 3.5	44 44	44
Антрацит кусками размером до 700 мм или породы кусками до 500 мм	—	1.2III* 1.2III*	То же	Г-1 Г-2	6.0 6.0	3.5 3.5	40 40	40
Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 100 мм	Средние	2.1М 2М	Синтетические 100—300	A B M	6.0 8.0 8.0	2.0 2.0 2.0	46 46 46	46

Продолжение табл. 8

Вид транспортируемого материала, груса	Кате-гория условий эксплуа-тации	Обозна-чение ленты	Тип ткани тяговой прокладки каркас с проницаемостью по основе, Н/мм	Класс резиновых наружных обкладок	Толщина наружных обкладок, мм		Срок службы лент при трех-сменной работе без учета вторичного использования, мес
					работкой наружной поверхности	неработкой наружной поверхности	
Известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокобразивные материалы размером до 150 мм	Средние	2.1 2М	Синтетические 100—300	И, Б М	6.0 6.0	2.0 2.0	46 46
Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками размером до 150 мм	Средние	2.2 2М	Синтетические 100—300 или комбинированные (полиэфир/хлопок) 55	И, В И, Б М	5.0 4.5 5.0	2.0 3.5 2.0	40 40 40
Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм)	—	2III* 2IIIМ*	Синтетические (полиамидные) 100—300	Г-1 Г-3	4.5 4.5	3.5 3.5	42 42
Антрацит кусками разме-ром до 500 мм	—	2III*	Синтетические (полиамидные) 100—300	Г-2 Г-1	4.5 4.5	3.5 3.5	42 42
Антрацит кусками разме-ром до 500 мм или породы кусками до 300 мм	—	2IIIМ*	—	Г-2	4.5	3.5	30
Материалы с температурой до 100 °С; высокоабразивные и абразивные малобразивные и не-абразивные	—	—	Синтетические (полиамидные) 100—200	Т-1 Т-1 Т-1	8.0 6.0 6.0	2.0 2.0 2.0	124 16 24

## Продолжение табл. 8

Вид транспортируемого материала, груза	Категория условий эксплуатации	Обозначение ленты	Тип ткани тяговой прокладки карбаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс резиновых наружных обкладок	Толщина наружных обкладок, мм		Срок службы лент при трехсменной работе без учета вторичного использования, мес
					рабочей поверхности	нерабочей поверхности	
Высокоабразивные и абразивные	—	2Т2	—	Т-2	6,0	2,0	24
Малоабразивные и неабразивные	—	2Т2	—	Т-2	5,0	2,0	24
Материалы с температурой до 150 °С:	—	—	—	—	—	—	—
Высокоабразивные и абразивные	—	2Т2	—	Т-2	8,0	2,0	12
Малоабразивные и неабразивные	—	2Т2	—	Т-2	6,0	2,0	10
Материалы с температурой до 200 °С:	—	—	—	Т-2	6,0	2,0	12
Высокоабразивные	—	2Т3	Синтетические	Т-3	10,0	3,0	12
абразивные	—	2Т3	100—300	Т-3	8,0	2,0	12
Малоабразивные и неабразивные	—	2Г3	—	Т-3	6,0	2,0	12
Материалы с температурой до 200 °С:	Легкие	2Л	Синтетические	И. Б	4,0	2,0	79
Высокоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные, мелкие, сыпучие и пакетированные	2Л	100—200 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55	И. Б	3,0	1,0	79
Малоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные, мелкие, сыпучие и пакетированные	2ЛМ	2ЛМ (полиэфир/хлопок), 55	М	4,0	2,0	79
Материалы с температурой до 200 °С:	Легкие	2ГП	Синтетические	М	3,0	1,0	79
Высокоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные, мелкие, сыпучие и пакетированные	3	100 или комбинированные (полиэфир/хлопок) 55	П	4,0	2,0	79
Малоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие, сыпучие и пакетированные	ЭП	Синтетические	И. Б	3,0	0,0	70
Материалы с температурой до 200 °С:	Легкие	3	100 или комбинированные (полиэфир/хлопок) 55	П	3,0	0,0	70
Высокоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие, сыпучие и пакетированные	ЭП	100 или комбинированные (полиэфир/хлопок) 55	И. Б	2,0	0,0	70
Малоабразивные	материали, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие, сыпучие и пакетированные	3	100 или комбинированные (полиэфир/хлопок) 55	П	2,0	0,0	70

Продолжение табл. 8

Вид транспортируемого материала, груза	Категория устойчивости эксплуатации	Обозначение ленты	Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм	Класс резины чужих объектов	Толщина наружных обкладок, мм	Срок службы лент при трехмесячной работе без учета вторичного использования, мес	
						рабочей поверхности	нераработанной поверхности
Малоабразивные и неабразивные материалы*, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие и сыпучие материалы	Легкие	4	Синтетические 100 или комбинированные (полиэтилен/хлопок) 55	И, Б С С** П	2,0 3,0 2,0 3,0	1,0 1,0 1,0 1,0	70 70 70 70
Пакетированные материалы	Легкие	4	Синтетические 100 или комбинированные (полиэтилен/хлопок) 55	И, Б С П	1,0 2,0 1,0	1,0 1,0 1,0	70 70 70
Мелкие упакованные пищевые продукты	4П 4П			П	1,0	1,0	70

\* Высота падения груза не должна превышать 1,0 м.

\*\* На конвейерах со сплошным опорным настилом.

\*\*\* Для БПО «Белорусрезинотехника».  
(Измененная редакция, Изд. № 2, 4).

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Ленты принимают партиями. Партией считают ленты одного типа и вида из ткани одного наименования общей длиной не более 10 тыс. м, трудновоспламеняющиеся ленты для угольных и сланцевых шахт — общей длиной не более 5 тыс. м.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3.2. Для проверки соответствия качества конвейерных лент требованиям настоящего стандарта их подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям в соответствии с табл. 9.

Таблица 9

Наименование показателя	Объем выборки, периодичность испытаний	Вид испытаний	
		приемо-сдаточные	периодические
1. Внешний вид, длина, маркировка	100%	+	—
2. Ширина, колебания по фактической толщине ленты	Не менее одной ленты от партии	+	—
3. Толщина наружных резиновых обкладок	Не реже одного раза в месяц на пяти любых партиях лент по одной ленте от партии	—	+
4. Физико-механические показатели ленты (табл. 7, пп. 1.2а, б, в, г, д)	Не менее одной ленты от партии	+	—
5. Горючесть (время горения) трудновоспламеняющихся лент (табл. 7, п. 4)	На шести образцах от каждой ленты в партии	+	—
6. Поверхностное электрическое сопротивление трудновоспламеняющихся лент (табл. 7, п. 5)	Не менее одной ленты от партии	+	—
7. Физико-механические показатели тяговой прокладки по основе (табл. 4)	То же	+	—
8. Физико-механические показатели тяговой прокладки по утку (табл. 4)	Не реже одного раза в год, не менее одной ленты от партии	—	+
9. Физико-механические показатели резиновых обкладок (табл. 6, пп. 1—6, 9, 10).	Не реже одного раза в месяц на трех закладках резины каждого класса	—	+
10. Изменение нормы условной прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве обкладочных резин после старения при температуре 100 и 125 °С в течение 72 ч, при температуре 125 °С в течение 168 ч (табл. 6, п. 7 и 8 для резин классов Т-1, Т-2).	Не реже одного раза в квартал на трех закладках резины каждого класса	—	+

## Продолжение

Наименование показателя	Объем выборки, периодичность испытаний	Вид испытаний	
		приемо-сдаточные	периодические
11. Изменение нормы относительно-го удлинения при разрыве обкладоч-ных резин после старения при темпе-ратуре 100°C в течение 24 ч (табл. 6, п. 8а для резин классов А, Б, И, С, М)	Не реже одного раза в год на трех заклад-ках резины каждого класса	—	+
12. Изменение нормы показателей прочности связи между элементами конструкции после старения при температуре 125°C (табл. 7, п. 3а для лент видов 2T1, 2T2) и показатель прочности связи для лент 2T3 (табл. 7, п. 2е).	Не реже одного раза в квартал на трех лен-тах каждого вида	—	+
13. Изменение нормы показателей прочности связи между элементами конструкции после старения при температуре 100°C в течение 24 ч (табл. 7, п. 3в для лент типов 1, 2, 3 общего назначения и морозостой-ких)	Не реже одного раза в год, не менее одной ленты от партии	—	+

## Примечания:

- Знак «+» обозначает проведение испытаний, знак «—» отсутствие испытаний.
- Предельное отклонение борта ленты от прямой линии при необходимости проверяет потребитель до навешивания ленты на конвейер.

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов при приемо-сдаточных испытаниях хотя бы по одному из показателей по пп. 2, 4, 6, 7 табл. 9 по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке лент, взятой от той же партии.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний изготовитель проводит испытания каждой ленты в партии.

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний по п. 5 табл. 9 по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых от той же ленты. Результаты повторных испытаний распространяют на данную ленту в партии.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний по пп. 9, 10, 11 табл. 9 по ним проводят пов-

торные испытания на удвоенной выборке, взятой от резины того же класса.

При неудовлетворительных повторных испытаниях проводят испытания по этим показателям до получения положительных результатов не менее чем на трех выборках подряд.

3.6. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний по пп. 3, 8, 12, 13 табл. 9 по ним проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

При получении неудовлетворительных повторных испытаний переводят испытания лент этого типа и вида в приемо-сдаточные до получения положительных результатов испытаний не менее чем на двух партиях подряд, проверяя по две ленты от партии.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.7. Воспламеняемость трудновоспламеняющихся лент при тренинге на барабане (табл. 7, п. 6) изготовитель совместно с потребителем проверяют при разработке новых конструкций лент, применении новых материалов или изменении технологии.

#### **4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

4.1. Внешний вид лент проверяют визуально.

4.2. Размеры лент проверяют не ранее чем через 8 ч после вулканизации.

4.2.1. Длину лент проверяют счетчиком метражка в комплекте с УГН-1, аттестованным в установленном порядке, или другим прибором с погрешностью  $\pm 0,1\%$ .

4.2.2. Ширину лент измеряют металлической измерительной рулеткой 1-го класса точности по ГОСТ 7502—89 с ценой деления 1 мм или другим измерительным инструментом, обеспечивающим измерение с погрешностью  $\pm 1$  мм.

Ширину ленты измеряют не менее чем на трех участках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 10 м и от концов ленты не менее 5 м. За результат принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.3. Для определения площади продольных и поперечных гофров резиновой обкладки участок с гофрами очерчивают прямоугольниками площадью, охватывающей площадь гоффра.

Общую площадь гофров вычисляют по суммарной площади прямоугольников.

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

4.4. Толщину ленты измеряют на готовой ленте толщиномером по ГОСТ 11358—89 с ценой деления 0,1 мм.

4.4.1. Для определения колебаний фактической толщины ленты измеряют толщину ленты не менее чем в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 10 м и от концов ленты не менее 5 м. За толщину ленты принимают среднее арифметическое полученных при измерении показателей.


За колебание фактической толщины принимают максимальную разность полученного показателя и среднего арифметического значения.

4.4.2. Разнотолщинность на противоположных сторонах ленты определяют не менее чем на трех участках в точках, отстоящих от борта не более чем на 50 мм и от конца ленты не менее 5 м, расположенных на противоположных бортах, на линии, перпендикулярной продольной оси ленты.

За результат принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.5. Толщину наружных резиновых обкладок (рабочей и нерабочей) определяют методом А или Б.

По методу А толщину наружных резиновых обкладок определяют на образец ленты, не имеющем гофров, длиной  $(50,0 \pm 10,0)$  мм и шириной, равной ширине ленты (чертеж), по методу Б — с помощью измерительного микроскопа (приложение 10).

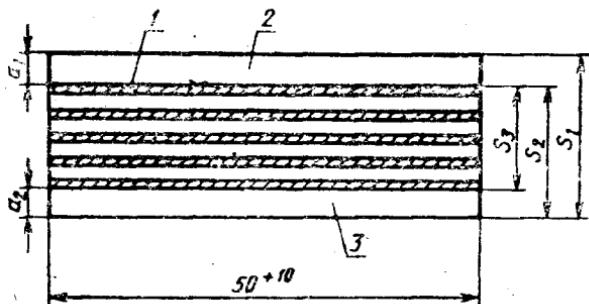

1 — прокладка; 2 — резиновая обкладка с рабочей стороны; 3 — резиновая обкладка с нерабочей стороны

Толщину измеряют в восьми точках, равномерно распределенных по ширине образца, толщиномером по ГОСТ 11358—89. Результаты округляют до 0,1 мм.

Толщину ленты  $s_1$  измеряют по восьми точкам, затем снимают рабочую наружную обкладку и измеряют оставшуюся толщину ленты  $s_2$  в тех же восьми точках. При наличии защитной или брекерной прокладок их снимают вместе с наружной резиновой об-

кладкой. Снимают нерабочую обкладку и измеряют оставшуюся толщину сердечника  $s_3$  в тех же восьми точках.

Толщину наружной рабочей резиновой обкладки  $a_1$  определяют как разность измерений в восьми точках толщины ленты  $s_1$  и оставшейся части ленты после снятия рабочей резиновой обкладки  $s_2$ , т. е.  $a_1 = s_1 - s_2$ . Из полученных восьми результатов определяют среднее значение.

За толщину рабочей резиновой обкладки при наличии защитной или брекерной прокладки принимают разность полученной толщины рабочей обкладки и толщины (расчетной) защитной или брекерной прокладки.

Толщину нерабочей резиновой обкладки  $a_2$  определяют как разность измерений в восьми точках толщины ленты без рабочей резиновой обкладки  $s_2$  и оставшейся части сердечника (без обкладок)  $s_3$ , т. е.  $a_2 = s_2 - s_3$ . Из полученных восьми результатов определяют среднее значение.

#### (Измененная редакция, Изд. № 2).

4.6. Для проведения физико-механических испытаний лент отбирают не менее чем через 8 ч после вулканизации кусок ленты (пробу) длиной  $(500 \pm 50)$  мм и шириной, равной ширине ленты. Пробу необходимо вырезать параллельно кромке ленты, отступая от нее не менее чем на 50 мм и от конца ленты не менее чем на 1 м.

4.7. Образцы или заготовки образцов лент, вырезанные или выбруленные из пробы, выдерживают перед испытанием при температуре  $(23 \pm 5)$  °С не менее 12 ч.

4.8. Для определения прочности при разрыве одной прокладки по основе и по утку вырезают из проб заготовки образцов шириной не более 70 мм и длиной не менее 400 мм.

4.8.1. Для подготовки образцов к испытаниям вырезанную заготовку образца ленты с двумя или более прокладками расслаивают на отдельные прокладки. Крайние нити должны быть удалены или подрезаны.

4.8.2. На подготовленном образце шириной  $(25,0 \pm 1,0)$  мм отмечают рабочий участок длиной  $(200,0 \pm 1,0)$  мм двумя параллельными метками.

Для лент на основе синтетических тканей прочностью 300 и 400 Н/мм допускаются образцы шириной  $(25 \pm 2)$  мм и длиной  $(200,0 \pm 2,0)$  мм.

4.8.3. Образцы испытывают на разрывной машине с допускаемой погрешностью измерения усилия  $\pm 1\%$ , которая должна обеспечивать скорость подвижного зажима  $(100 \pm 10)$  мм/мин.

4.8.4. Прочность при разрыве прокладки по основе и утку опре-

деляют на шести образцах, испытывая по два образца любых прокладок от каждой из трех заготовок образцов ленты.

Прочность при разрыве ( $P$ ), Н/мм, ширины прокладки вычисляют по формуле

$$P = \frac{P_1}{b} ,$$

где  $P_1$  — прочность при разрыве образца, Н;

$b$  — ширина образца, мм.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое шести показателей.

4.9. Относительное удлинение определяют при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца, на образцах, вырезанных или вырубленных из пробы.

4.9.1. Образцы должны быть длиной не менее 400 мм, шириной  $(50 \pm 1)$  мм. Рабочий участок образца должен быть  $(200 \pm 1)$  мм. Образцы испытывают, сохраняя полное число прокладок. Допускается испытывать образцы без резиновых обкладок. Испытание проводят на разрывной машине со скоростью подвижного зажима  $(100 \pm 10)$  мм/мин.

4.9.2. Удлинение рабочего участка образца измеряют с погрешностью не более 1 мм в момент достижения заданной нагрузки, соответствующей 10% номинальной прочности испытуемого образца. Допускаемая погрешность заданной нагрузки при растяжении должна быть  $\pm 1\%$  от предельного значения выбранной шкалы нагрузок.

Номинальную прочность образца вычисляют, умножая номинальную прочность одной тяговой прокладки, указанной в табл. 4, на ширину образца в миллиметрах и число тяговых прокладок образца.

4.9.3. Относительное удлинение образца ( $\epsilon$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$\epsilon = \frac{(l_1 - l_0) \cdot 100}{l_0}$$

где  $l_0$  — начальная длина рабочего участка, мм;

$l_1$  — длина рабочего участка в момент измерения, мм.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех показателей.

4.10. Прочность связи при расслоении между элементами конструкции определяют по ГОСТ 6768—75 на разрывной машине с самопишущим прибором на шести образцах. Среднюю силу расслоения ( $P_{ср}$ ) по диаграмме расслоения определяют как среднее

арифметическое 50% наиболее низких максимумов для каждого из двух соседних слоев в отдельности.

**(Измененная редакция, Изм. № 1)**

4.10.1. Образцы должны быть длиной не менее 175 мм, шириной  $(25 \pm 1,0)$  мм. Образцы могут быть вырезаны любым способом, обеспечивающим указанный допуск по ширине образца. Испытания проводят на разрывной машине при скорости подвижного зажима  $(100 \pm 10)$  мм/мин.

4.10.2. Прочность связи при расслоении определяют на шести образцах от каждой ленты. У трех образцов отслаивают рабочую обкладку и последовательно каждую прокладку до средней прокладки образца. У остальных трех образцов отслаивают нерабочую обкладку и последовательно каждую прокладку до средней прокладки. При четном количестве прокладок отслаивают половину прокладок.

4.10.3. За результат испытания принимают среднее арифметическое показателей испытаний трех образцов, отличающихся от среднего не более чем на  $\pm 10\%$ .

4.10.4. Допускается определять прочность связи при расслоении по ГОСТ 6768—75 без самопишущего прибора с дополнениями, указанными ниже. Подготовка образцов — по пп. 4.10.1, 4.10.2.

При испытании регистрируют десять пар максимальных и минимальных значений прочности связи между каждыми двумя соседними элементами лент. Показатель прочности связи каждой пары элементов вычисляют как среднее арифметическое полученных десяти пар максимальных и минимальных значений.

Результаты вычисляют в соответствии с требованиями п. 4.10.3.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).**

4.10.5. Ленту считают выдержавшей испытания, если полученная прочность связи для каждого из двух соседних слоев в отдельности будет не ниже нормы, установленной в п. 2.19.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

4.11. Условную прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве обкладочных резин определяют по ГОСТ 270—75 на образце типа I, толщиной 2 мм для резин классов Т-1, Т-2, для остальных классов резин — на образце типа II, толщиной 2 мм.

4.12. Коэффициент морозостойкости при растяжении определяют по ГОСТ 408—78, метод А.

4.13. Потери объема при истирании обкладочных резин всех классов определяют по ГОСТ 23509—79.

4.14. Сопротивление истиранию определяют по ГОСТ 426—77.

4.15. Определение твердости по Шору А — по ГОСТ 263—75 на образцах, изготовленных из резин, применяемых для наружных обкладок лент.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.16. Изменение норм по условной прочности при растяжении и относительному удлинению при разрыве резин, применяемых для изготовления наружных обкладок, определяют по ГОСТ 9.024—74 (метод 1) после старения в воздушном термостате при температурах и продолжительности выдерживания, указанных в табл. 6.

Условную прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве резины класса Т-3 после старения в воздушном термостате при температурах и продолжительности выдерживания, указанных в табл. 6, определяют по ГОСТ 9.024—74, при этом за результат принимают среднее арифметическое результатов полученных испытаний после старения по условной прочности при растяжении и относительному удлинению при разрыве.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.17. Изменение норм прочности связи между элементами конструкции лент от установленных в табл. 7, п. 2 определяют после выдерживания заготовок образцов размером  $[(400 \times 400) \pm 50]$  мм в воздушном термостате, отвечающем требованиям ГОСТ 9.024—74, метод 1.

4.17.1. В термостат помещают заготовки образцов, отобранные от тех же лент, что и для испытаний по п. 4.10, температура и продолжительность выдерживания приведены в табл. 7.

После термического старения заготовки выдерживают при температуре  $(23 \pm 2)$  °С не менее 16 ч и не более 6 сут и затем нарезают образцы в соответствии с п. 4.10.1, отступая от края заготовки не менее 50 мм. Испытания проводят в соответствии с п. 4.10.

Изменение нормы прочности связи между элементами конструкции лент после старения ( $S$ ) в процентах для лент видов 2Т1 и 2Т2 и видов общего назначения и морозостойких типов 1, 2, 3 вычисляют по формуле

$$S = \frac{A_1 - A_0}{A_0} \cdot 10,$$

где  $A_0$  — норма прочности связи до старения по табл. 7, п. 2, Н/мм;

$A_1$  — прочность связи после старения, вычисленная в соответствии с пп. 4.10.3, 4.10.4, Н/мм.

Для лент 2Т3 за результат испытаний принимают значения

показателей прочности связи после старения ( $A_1$ ), вычисленные в соответствии с пп. 4.10.3, 4.10.4.

Ленту считают выдержавшей испытания, если изменение прочности связи для каждого двух соседних слоев в отдельности будет не ниже нормы, установленной в табл. 7, п. 3, и для лент 2ТЗ не ниже нормы, установленной в табл. 7, п. 2е.

**4.17, 4.17.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.18. Горючесть (время горения) в пламени горелки трудновоспламеняющихся лент для угольных и сланцевых шахт, трудновоспламеняющихся морозостойких определяют по методике, утвержденной в установленном порядке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.19. Поверхностное электрическое сопротивление и воспламеняемость при трении на барабане трудновоспламеняющихся лент для угольных и сланцевых шахт, трудновоспламеняющихся морозостойких определяют по методам, изложенным в обязательных приложениях 6 и 7.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.20. Отсутствие вредных примесей в резинах, применяемых для изготовления обкладок пищевых лент, проверяют в соответствии с правилами, утвержденными Министерством здравоохранения СССР.

4.21. Предельное отклонение борта ленты от прямой линии определяют следующим образом: ленту раскатывают на ровной площадке, выдерживают не менее 12 ч (кроме трудновоспламеняющихся лент), натягивают тонкий трос (шнур), соединяющий две точки по борту ленты, отстоящие друг от друга на расстоянии  $(20,00 \pm 0,05)$  м, и измеряют расстояние между прямой линией, образованной натянутым тросом (шнуром) и линией борта ленты в пяти точках. Измерение проводят любым измерительным инструментом с ценой деления 1 мм.

Предельное отклонение борта ленты от прямой линии ( $X$ ) в процентах от ширины ленты  $b$  мм вычисляют по формуле

$$X = \frac{Z}{b} \cdot 100,$$

где  $Z$  — максимальное значение пяти измерений, мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Ленты должны иметь четкую маркировку. Ленты типов 1, 2 и 3 шириной более 500 мм должны иметь рельефную маркировку. Ленты типа 3 шириной до 500 мм и ленты типа 4 всех ширин

должны иметь маркировку на ярлыке из любого материала, обеспечивающего сохранность маркировки при транспортировании и хранении. Ленты, имеющие рельефную маркировку, также должны иметь маркировку на ярлыке.

5.2. Рельефная маркировка должна находиться на расстоянии не менее 3000 мм от концов ленты, не более 200 мм от борта через каждые 10—20 м по длине ленты.

Для лент шириной до 650 мм допускается расположение маркировки через 20—30 м.

5.2.1. Рельефная маркировка должна содержать:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

тип и вид ленты;

тип ткани;

ширину и количество прокладок;

толщину резиновых обкладок и класс резины;

номер ленты;

год изготовления.

Пример маркировки приведен в приложении 8.

Для лент с нарезными бортами допускается не указывать в рельефной маркировке ширину ленты.

**(Измененная редакция, Изм. № 4).**

5.3. Ярлыки прикрепляют на обоих концах лент, один из ярлыков должен крепиться к внутренней поверхности последнего витка свернутой в рулон ленты. Для лент с рельефной маркировкой ярлык прикрепляют на одном конце ленты.

5.3.1. На ярлыке должны быть указаны:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение и длина ленты;

номер ленты;

год и месяц изготовления;

марка прослойочной и обкладочной резин, рекомендуемых длястыковки методом горячей вулканизации, марка клея;

марка клея, рекомендуемого длястыковки методом холодной вулканизации;

штамп технического контроля предприятия-изготовителя;

штамп постоянного представителя Минуглепрома СССР для трудновоспламеняющихся конвейерных лент для угольных и сланцевых шахт;

обозначение настоящего стандарта.

Допускается для лент типа 4 на ярлыке вместо номера ленты указывать номер партии и площадь ленты в м<sup>2</sup>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.4. Ленты для районов с тропическим климатом должны маркироваться, сопровождаться ярлыком и упаковываться в соответствии с требованиями ГОСТ 15152—69.

5.5. Ленты типов 1.2, 2, 3 и 4 должны быть смотаны в рулоны и перевязаны в поперечном направлении и по наружной поверхности рулона тканевой лентой из отходов производства конвейерных лент. Ленты шириной до 650 мм включительно перевязывают в поперечном направлении не менее чем в двух местах. Ленты шириной более 650 мм перевязывают в поперечном направлении не менее чем в трех местах.

Ленты шириной до 1000 мм включительно перевязывают по наружной поверхности рулона не менее чем в одном месте. Ленты шириной более 1000 мм перевязывают по наружной поверхности рулона не менее чем в двух местах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.6. Конвейерные ленты типа 1.1 должны быть намотаны на бобину диаметром не менее 400 мм и перевязаны тканевой лентой по наружной поверхности рулона в соответствии с п. 5.5.

5.7. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционного знака «Крюками непосредственно не брать».

5.8. Ленты транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах и в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По железной дороге транспортирование проводят повагонными отправками.

При массе грузового места (рулона ленты) не более 500 кг допускается укрупнение грузовых мест. Масса (расчетная) лент приведена в справочном приложении 9.

Масса брутто пакета не должна превышать 1 т.

Груз скрепляют в соответствии с ГОСТ 21650—76 синтетическими лентами или лентами на основе прорезиненных синтетических тканей из отходов производства.

5.9. Ленты хранят в закрытых помещениях при температуре от минус 5 до плюс 30 °С не ближе 1 м от отопительных приборов.

Ленты должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, кислот, щелочей, масел, бензина, керосина, их паров и других веществ, разрушающих резину и ткань.

При хранении рулоны лент типов 1, 2 и 3 должны находиться в горизонтальном положении, уложенными не более чем в два ряда, рулоны лент типа 4 — не более чем в четыре ряда.

Не допускается хранение рулонов лент на боковой поверхности (торце).

Допускается кратковременное (не более 15 сут) хранение лент под навесом.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5.10. После транспортирования и хранения при отрицательной температуре ленты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре  $(20 \pm 5)$  °С не менее 24 ч.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие лент требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения лент — 12 мес со дня изготовления.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6.3. Гарантийный срок эксплуатации лент общего назначения, морозостойких и трудновоспламеняющихся для угольных и сланцевых шахт — 12 мес, теплостойких вида 2Т1 и пищевых — 6 мес, теплостойких вида 2Т2 — 4 мес, теплостойких вида 2Т3 — 3 мес со дня ввода лент в эксплуатацию.

**НАИМЕНОВАНИЕ ТКАНЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ**

Прочность ткани по основе, Н/мм	Обозначение синтетических тканей		Обозначение комбинированных тканей (полиэфир/хлопок)
	Основа и уток из полiamидных нитей	Основа из полиэфирных нитей, уток из полiamидных нитей	
65	—	—	БКНЛ-65 ГОСТ 19700—74 БКНЛ-65—2 ГОСТ 19700—91
100	ТА-100, ТК-100 ГОСТ 18215—87	—	—
200	ТК-200—2 ГОСТ 18215—87	ТЛК-200 ГОСТ 22510—77	—
300	ТА-300, ТК-300 ГОСТ 18215—87	ТЛК-300	—
400	ТА-400, ТК-400 ГОСТ 18215—87 МК-400/120—3	—	—
200/200*	Защитная прокладка	—	—
300/300*	Защитная прокладка	—	—
40/100*	Брекерная прокладка	—	—
	ТКБ ГОСТ 18215—87		

\* Прочность по основе и утку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
**Справочное**

**Толщина (расчетная) резинотканевого каркаса**

Количество тяговых прокладок каркаса	Толщина (расчетная), мм, резинотканевого каркаса из тканей комбинированных (полиэфир/хлопок)						синтетических (полиамид) (полиэфир/полиамид)	
	Номинальная прочность тяговой прокладки по основе, Н/мм							
	55	400/100**	400/75**	300	200	100		
1	1,2	—	—	—	—	—	—	
2	2,4	—	—	—	—	—	—	
3	3,6	9,0	6,0; 6,9*	5,7; 6,6*	4,8; 5,7*	3,3; 4,2*	3,2	
4	4,8	12,0	8,0; 9,2*	7,6; 8,8*	6,4; 7,6*	4,4; 5,6*	5,1	
5	6,0	15,0	10,0; 11,5*	9,5; 11,0*	8,0; 9,5*	5,5; 7,0*	6,8	
6	7,2	18,0	12,0; 13,8*	11,4; 13,2*	9,6; 11,4*	6,6; 8,4*	8,5	
							10,2	

\* Толщина (расчетная) каркаса для теплостойких, трудновоспламеняющихся для угольных и сланцевых шахт, трудновоспламеняющихся морозостойких и лент типа 2.2 из резин классов Г-1 и Г-2.

\*\* Прочность по основе (400) и утку (100 и 75).

Приимечание. При вычислении толщины каркаса для лент типа 1 дополнительно учитывают толщину защитной и брекерной прокладки с резиновой прослойкой.

для защитной прокладки с прочностью ткани 200/200 Н/мм —  $(3,2 \pm 0,4)$  мм;  
для защитной прокладки с прочностью ткани 300/300 Н/мм —  $(4,5 \pm 0,4)$  мм;  
для брекерной прокладки ТКБ —  $(1,5 \pm 0,2)$  мм.

(Измененная редакция. Изд. № 1, 2).

**ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ  
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ**

1 Для правильного выбора типа конвейерной ленты и ее технических характеристик для вновь разрабатываемых машин и оборудования применение ее должно согласовываться между изготовителем и потребителем.

2. Основные правила эксплуатации лент на предприятиях потребителя должны быть регламентированы технической документацией, согласованной с изготовителем.

3. Тип и вид ленты должны соответствовать условиям ее применения, указанным в табл. 1 настоящего стандарта. Ленты типа 4 применяют на конвейерах со сплошным опорным настилом.

4. Конвейеры, работающие в тяжелых и очень тяжелых условиях эксплуатации, должны быть оборудованы устройствами, снижающими ударные нагрузки на ленты и предотвращающими продольный порыв ленты.

5. Надзор за правильной эксплуатацией ленты должен осуществляться ответственным, должностным лицом предприятия-потребителя.

6. Учет работы лент проводится в журнале учета работы конвейера, форма которого устанавливается отраслевой научно-технической документацией. При установке и замене ленты в журнале фиксируется техническая характеристика ленты в соответствии с п. 5.2.1 настоящего стандарта, срок службы и причина снятия ленты.

7. Резинотканевые ленты стыкуют методом горячей или холодной вулканизации по инструкциям разработчиков и изготовителей лент, выпущенным не ранее 1971 г. Стыковку и монтаж лент 2Г2 производят при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °С.

8. Ленты стыкуют, используя прослоечные, обкладочные резины и клеи, указанные в ярлыке в соответствии с п. 5.3.1 настоящего стандарта.

9. Ленты всех видов из тканей прочностью не более 100 Н/мм шириной до 1200 мм и трудновоспламеняющиеся шириной до 1200 мм на основе тканей прочностью 200 Н/мм допускается стыковать механическими способами по технической документации соответствующих министерств и ведомств, согласованной с разработчиком лент.

10. Температуру поверхности рабочей обкладки теплостойких лент в местах разгрузки транспортируемых грузов измеряют фотоэлектронным пирометром типа ФЭП-8 или любым другим измерительным прибором, обеспечивающим точность измерения  $\pm 5$  °С.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**Рекомендуемое**

**МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА КОНКРЕТНЫХ КОНВЕЙЕРАХ**

1. Категории условий эксплуатации конвейерных лент общего назначения на конкретных конвейерах следует оценивать суммой балльных оценок факторов эксплуатации, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование оценочных факторов эксплуатации	Уровень факторов или их характеристика	Оценка фактора, баллы
Размер кусков груза, мм	0—80 (мелкокусковый груз) 0—150 (среднекусковый груз) 0—350 (среднекусковый груз) 0—500 (крупнокусковый груз)	0 8 18 25
Абразивность груза	Неабразивный Малоабразивный Абразивный Высокоабразивный	0 5 15 25
Насыпная плотность груза, т/м <sup>3</sup>	До 1,0 Св. 1,0 до 1,7 » 1,7 » 2,3 » 2,3 » 2,7 » 2,7	0 0,2 оценка 0,4 × размеров 0,5 кусков 0,7
Высота свободного падения груза на ленту, мм	До 300 Св. 300 до 800 » 800 » 1500 » 1500 » 2000	0,2 0,5 оценка 0,7 × размеров 1,0 кусков
Скорость и направление движения груза и ленты в месте загрузки	Близки Значительно различаются	0 0,4 × оценка абразивности
Метод разгрузки	Через головной барабан Разгрузочной тележкой Плужковым сбрасывателем	0 10 1,0 × оценка абразивности

## Продолжение табл. 1

Наименование основных факторов эксплуатации	Уровень факторов или их характеристика	Оценка фактора, баллы
Минимальная температура окружающего воздуха, °С	Св. 0 Ниже 0	0 10
Воздействие атмосферных осадков или грузов с высокой влажностью	Нет Есть	0 10
Условия технического обслуживания	Хорошие Затрудненные	0 20

Если сумма баллов составляет:  
от 0 до 20 — условия эксплуатации легкие;  
св. 20 до 50 — условия эксплуатации средние;  
» 50 » 75 — условия эксплуатации тяжелые;  
» 75 » 100 — условия эксплуатации очень тяжелые.

Если сумма баллов превышает 100, применение конвейерных лент не допускается.

2. Категории абразивности некоторых грузов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Категория абразивности груза	Вид груза
Неабразивный	Продукты сельского хозяйства, зерно, опилки, щепа, штучные пакетированные грузы и другие
Малоабразивный	Бурый уголь, каменный уголь, формовочная земля, мягкие вскрышные породы, комковая сера, глины, шамот, динас, песок, гравий, цемент и другие
Абразивный	Железная руда, антрацит, горные породы средней крепости (крепость до 10 по шкале Протодьяконова), кокс, шихта, концентрат рудный, известняк, магнезит, агломерат рудный, щебень и другие
Высокоабразивный	Полиметаллические руды, руды цветных металлов, крепкие горные породы (крепость свыше 10 по шкале Протодьяконова), железные руды с включениями кварцита и другие

3. Пример установления категории условий эксплуатации конкретного конвейера.

3.1. Ленты эксплуатируются на конвейере, установленном на дробильной фабрике металлургического комбината.

Основные факторы эксплуатации:

длина конвейера . . . 80 м  
ширина ленты . . . 1000 мм  
производительность . . . 500 т/ч  
груз — железная руда крупностью 0—150 мм и насыпной плотностью 2,6 т/м<sup>3</sup>

высота свободного падения груза на ленту . . . 600 мм

направление движения груза и ленты в месте загрузки . . . не совпадает разгрузка . . . через головной барабан

минимальная температура воздуха . . . 10 °C

условия технического обслуживания . . . хорошие

воздействие влаги . . . отсутствует.

3.2. В соответствии с табл. 1 и 2 настоящего приложения оценка факторов эксплуатации следующая (баллы):

размер кусков	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
абразивность	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
насыпная масса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$0,5 \times 8 = 4$
высота свободного падения	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$0,5 \times 8 = 4$
скорость и направление движения груза и ленты не совпадают	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	$0,4 \times 15 = 6$
метод разгрузки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
минимальная температура воздуха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
воздействие атмосферных осадков или грузов с высокой влажностью	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
условия технического обслуживания	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0

Итого 37

3.3. В соответствии с п. 1.1 условия эксплуатации указанного конвейера оцениваются как средние.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТЫКОВКИ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ  
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

1. Стыковка резинотканевых конвейерных лент производится способами горячей и холодной вулканизации и механическим способом.

2. При горячем способе вулканизации стыков резинотканевых лент используют переносные вулканизационные прессы, обеспечивающие давление на ленту не менее 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) и температуру 150 °C, клей для промазки поверхностей стыка и прослоечных резин, обкладочная и прослоечная резина, растворители (бензин этилацетат) для разбавления клея в случае его загустевания.

Разделка концов ленты производится ступеньками, длина которых указана в табл. 1.

Таблица 1

Длина ступенек стыка для резинотканевых лент при холодном и горячем способах вулканизации

Прочность тканевой прокладки, Н/мм	55	100	200	300	400
Длина средних ступенек, мм	100	150	250	300	350
Длина крайних ступенек, мм	130	200	330	400	470

Длину стыка ( $L_{ст}$ ) определяют по формуле

$$L_{ст} = l_{ст} \left( i - \frac{1}{3} \right) + 2l_3 + \frac{1}{3} b,$$

где  $l_{ст}$  — длина средней ступеньки, мм (табл. 1);

$i$  — число прокладок;

$l_3$  — ширина заделки стыка, мм (табл. 2);

$b$  — ширина ленты, мм.

Ширина заделки стыка резинотканевых лент при горячем способе вулканизации  
Таблица 2

мм

Ширина ленты $b$	до 650	Св. 650	До 800	Св. 800	До 1400	Св. 1400
Ширина заделки стыка $l_3$	30	50		75		120


2.1. Средний расход материалов при стыковке лент приведен в табл. 3.

Таблица 3

Наименование материала	Средний расход на 1 м <sup>2</sup> стыка, кг
<b>Горячая вулканизация</b>	
1. Клей резиновый*	
2. Клей «Лейконат»	1.5
3. Резина прослоечная толщиной 0.5+1.0 мм*	0.15
4. Резина обкладочная каландрован- ная толщиной 2 мм*	1.0
5. Бензин БР-1 (БР-2)	1.0
6. Этилацетат	0.5
	0.1
<b>Холодная вулканизация</b>	
7. Клей резиновый*	1.0
8. Клей «Лейконат»	0.15
9. Бензин БР-1 (БР-2)	0.5
10. Этилацетат	0.1

\* Марки клеев и резин указываются в сопроводительных документах из ленты и в отраслевых инструкциях по стыковке лент.

Режим вулканизации стыков резинотканевых лент приведен на чертеже. Плиты вулканизационного пресса снимают с ленты после их охлаждения до температуры 70 °С.

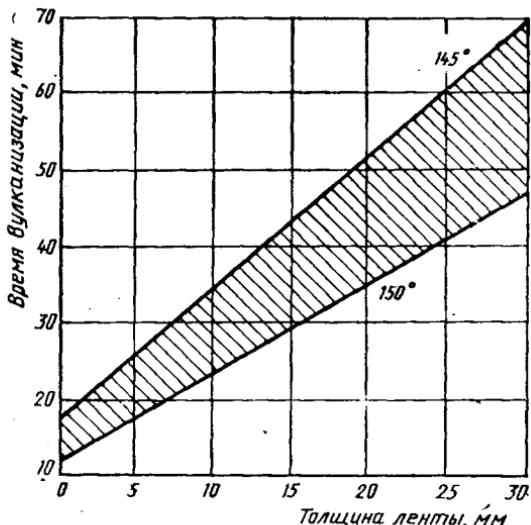

## С. 48 ГОСТ 20—85

3. При холодном способестыковки резинотканевых лент длина ступенек определяется по табл. 1, длинастыка — по формуле

$$L_{ct} = l_{ct} \left( i - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} b,$$

где  $l_{ct}$  — длина средней ступеньки, мм (табл. 1);

$i$  — число прокладок;

$b$  — ширина ленты, мм.

Средний расход материалов приведен в табл. 3. Стык для набора полной прочности должен быть выдержан в течение 24 ч без пуска конвейера под нагрузкой.

Гарантийный срок хранения резин и клеев должен соответствовать срокам, указанным в НТД на эти материалы.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

## ИСПЫТАНИЕ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПРИ ТРЕНИИ НА БАРАБАНЕ


1. Испытание при трении на барабане проводят на стенде с вращающимся барабаном в режиме полной пробуксовки образца ленты относительно поверхности барабана.

2. Сущность метода заключается в визуальном наблюдении невоспламеняемости (воспламеняемости) ленты в результате трения поверхности барабана относительно образца и в установлении максимальной температуры барабана в процессе испытания.

3. Испытания проводят на трех образцах длиной  $(1600 \pm 50)$  мм и шириной  $(150 \pm 5)$  мм, вырезанных из готовой ленты по основе.

Образцы вырезают, отступая от борта ленты не менее чем на 100 мм и не менее чем на 1 м от конца ленты.

4. Схема и основные размеры стендса должны соответствовать чертежу.

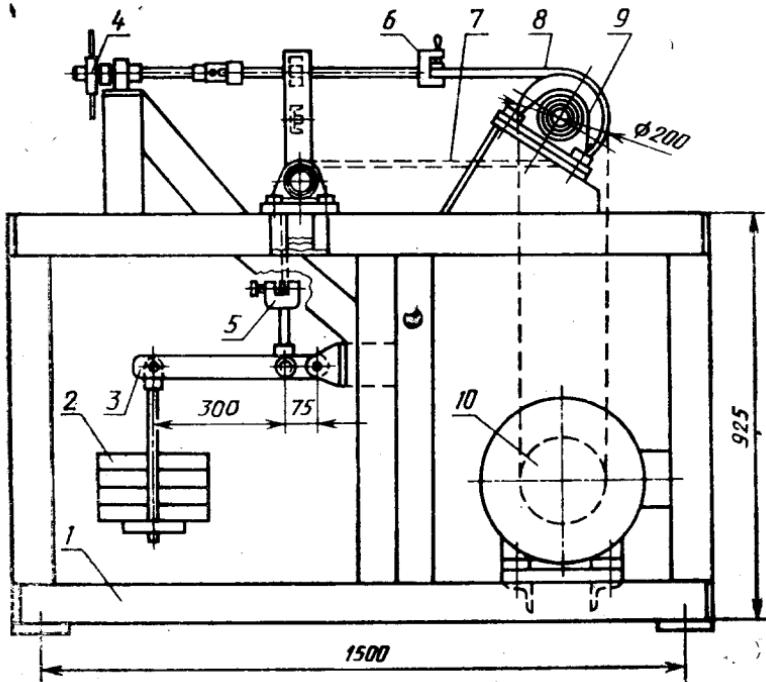

1 — станина; 2 — груз; 3 — рычаг; 4 — штурвал; 5 — нижний зажим; 6 — верхний зажим; 7 — образец ленты (сбегающая ветвь); 8 — образец ленты (набегающая ветвь); 9 — барабан; 10 — привод

5. Основные параметры стенда:	
мощность двигателя . . . . .	(7,5±0,5) кВт
число оборотов двигателя . . . . .	(1500±50) мин <sup>-1</sup>
диаметр барабана . . . . .	(200±5) мм
длина барабана . . . . .	(300±5) мм
линейная скорость вращения барабана . . . . .	(2,0±0,1) м/с
общая длина рычага . . . . .	(375±1) мм
длина плеча рычага до точки приложения нагрузки на образец ленты . . . . .	(75±1) мм
максимальное натяжение образца ленты в сбегающей ветви . . . . .	1250 Н
угол обхвата барабана лентой . . . . .	(180±5) °

6. Для создания натяжения в сбегающей ветви стенда должен быть укомплектован набором грузов массой (3,0±0,5), (15,0±0,5) и (25,0±1,0) кг, повернутыми в установленном порядке.

7. Для измерения температуры барабана применяют термометр термоэлектрический хромель-копелевый поверхностный типа ТХКП-541 с пределом измерения (0—600) °C.

Термометр должен быть вмонтирован в тело обечайки барабана.

8. Перед испытанием один конец образца ленты (набегающая ветвь) закрепляется в верхний зажим стендса, другой конец образца (сбегающая ветвь) закрепляется в нижний зажим.

9. В сбегающей ветви образца ленты посредством рычага и грузов создается натяжение, достаточное для плотного прилегания ленты (визуальный контроль — по отсутствию зазора между барабаном и образцом ленты в точках пересечения окружности барабана с его вертикальной осью).

10. При нагружении сбегающей ветви образца при неподвижном состоянии барабана и в дальнейшем в процессе всего цикла испытания рычаг должен занимать горизонтальное положение, которое создается за счет перемещения образца ленты с помощью штурвала.

11. Включением двигателя стендса осуществляется вращение барабана и создается плотное прижатие поверхности ленты на участке контакта ленты с барабаном.

12. При испытании на первой минуте после включения двигателя к концу рычага подвешивается груз массой (3,0±0,5) кг, на третьей минуте — (15,0±0,5) кг, на десятой минуте — (25,0±1,0) кг, что обеспечивает натяжение в образце ленты соответственно (150, 750 и 1250) Н (15, 75 и 125) кгс. Время измеряют секундомером второго класса точности.

13. Испытания продолжают до воспламенения или разрушения образцов ленты, после чего двигатель выключают.

14. При разрушении образца ленты до истечения десятой минуты испытания проводят при грузах массой (3,0±0,5) и (15,0±0,5) кг (соответственно установленных на первой и третьей минутах).

15. При испытании проводят визуальное наблюдение за воспламеняемостью (невоспламеняемостью) образца ленты, а также с помощью термометра определяют максимальную температуру поверхности барабана, развившуюся в результате трения барабана относительно образца ленты, которая не должна превышать 300 °C.

16. Лента считается выдержавшей испытание, если ни один из трех образцов не воспламенился до разрушения образца.

#### 17. Требования безопасности

17.1. Помещение для испытаний должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения (асбестовое одеяло, песок, углекислотный огнетушитель). Пользоваться водой запрещается.

17.2. Стенд должен быть оборудован местной вытяжной вентиляцией, которая должна быть включена в работу в процессе всего цикла испытания.

17.3. Электрооборудование стенда должно быть заземлено.

17.4. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в процессе испытания не должна превышать:

20 мг/м<sup>3</sup> — для окиси углерода;

5 мг/м<sup>3</sup> — для хлористого водорода.

17.5. Определение содержания в воздухе HCl и CO проводят методами, изложенными в книге «Методы определения вредных веществ в воздухе», авторы М. С. Быховская, С. Л. Гинзбург, О. Д. Хализова, М., «Медицина», 1966, с. 69, 240—250.

17.6. При повышении концентрации хлористого водорода и окиси углерода в воздухе выше допустимых, а также в аварийных ситуациях пользуются противогазом марки CO (белая коробка) или марки M (красная коробка).

17.7. При проведении испытаний не допускается приближать руки к врашающемуся барабану на расстояние менее 200 мм.

17.8. Категорически запрещается измерять температуру барабана при его вращении до полной остановки барабана.

17.9. Во время проведения испытаний в помещении должно быть не менее двух человек.

18. На рабочем участке должна быть инструкция по технике безопасности и промышленной санитарии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Обязательное

### ИСПЫТАНИЕ ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

1. Испытания проводят на трех образцах ленты с двух сторон при температуре окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(55 \pm 5)\%$ . Отобранные образцы лент перед испытаниями должны быть выдержаны в указанных условиях не менее 2 ч.

Образцы для испытания должны быть размером не менее  $300 \times 300$  мм.


Образцы вырезают, отступая от конца ленты не менее чем на 1 м.

2. Для удаления с поверхности ленты талька, следов масла и других загрязнений образцы тщательно протирают бензином марки БР-1 и БР-2 по ГОСТ 443-76 или этиловым спиртом по ГОСТ 18300-72, ГОСТ 17299-78. Под образец подкладывают лист полиэтилена высокой или низкой плотности (ГОСТ 16337-77 или ГОСТ 16338-77) или другого твердого электроизоляционного материала с удельным поверхностным электрическим сопротивлением не менее  $10^{12}$  Ом, измеренным по ГОСТ 6433.2-71. Лист полиэтилена должен быть размером не менее  $350 \times 350$  мм и толщиной не менее 1 мм.

3. Жидкий проводник ( $10\%$ -ный раствор кальцинированной соды по ГОСТ 5100-73) наносят на металлическую поверхность электродов, которая соприкасается с образцом.

4. Два латунных электрода устанавливают следующим образом: внутри кольцевого заземленного электрода с наружным диаметром  $(150 \pm 1)$  мм, внутренним  $(125,0 \pm 0,1)$  мм массой  $(900 \pm 10)$  г помещают цилиндрический высоковольтный электрод диаметром  $(25,0 \pm 0,1)$  мм и массой  $(115 \pm 5)$  г.

Взаимное расположение электродов устанавливают шаблоном (чертеж) с допускаемым смещением от центра  $\pm 2,0$  мм.

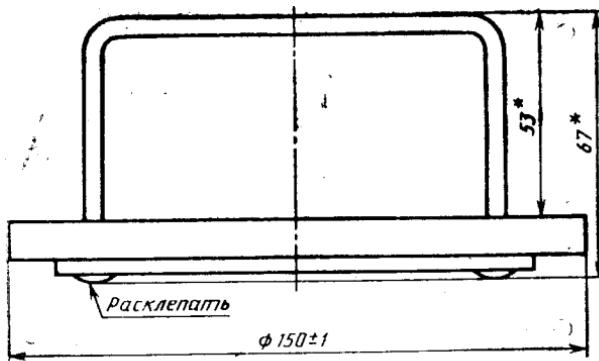

\* Размеры для справок.


5. К электродам присоединяют прибор (тераомметр типа Е6-3, Е6-13, Е6-10, МОМ-4). Измерительное напряжение постоянного тока должно быть не менее 100 В. Электрическое сопротивление испытуемого образца фиксируется в течение 2-3 мин по показаниям прибора.

6. Выдержавшими испытание считают ленты, электрическое сопротивление которых ни в одном из образцов не превышает нормируемое значение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**  
**Рекомендуемое**

**МАРКИРОВКА РЕЗИНОТКАНЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ**

На чертеже приведены пример и основные размеры маркировки резинотканевых конвейерных лент.

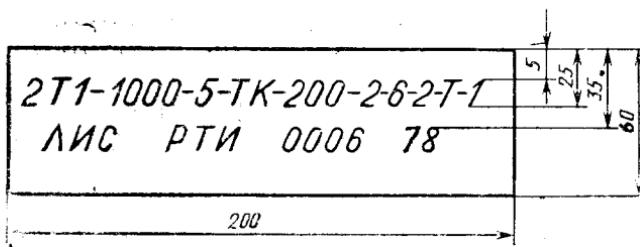

Буквенные и цифровые индексы обозначают ленту № 0006, типа 2, теплостойкую 2T1 шириной 1000 мм из пяти прокладок ткани TK-200—2, с обкладками из резины Т-1 толщиной 6 и 2 мм, изготовленную Лисичанским заводом РТИ в 1978 г.

Размеры маркировки должны быть не менее приведенных на чертеже.

## МАССА (РАСЧЕТНАЯ) КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Масса (расчетная) 1 м<sup>2</sup> конвейерных лент в килограммах с наружными обкладками разной толщины и каркасом из тканей различных типов приведена в таблице.

Тип ткани тягового каркаса	Толщина наружных обкладок, мм	Число тканевых прокладок			
		3	4	5	6
БКНЛ-65	3,0/1,0	7,3	8,2	9,1	10,0
БКНЛ-65—2	4,0/2,0	9,7	10,6	11,5	12,4
ТА-100	5,0/2,0	11,6	12,8	14,0	15,2
TK-100	6,0/2,0	12,8	14,0	15,2	16,4
	8,0/2,0	15,2	16,4	17,6	18,8
TK-200—2	4,5/3,5	14,6	16,0	17,2	18,8
	6,0/2,0	13,4	14,8	16,2	17,6
	6,0/3,5	15,8	17,2	18,6	20,0
	8,0/2,0	15,8	17,2	18,6	20,0
ТЛК-200	6,0/2,0	14,0	15,6	17,2	18,8
	8,0/2,0	16,4	18,0	19,6	21,2
ТА-300	6,0/2,0	13,7	15,2	16,7	18,2
	6,0/3,5	16,1	17,6	19,1	20,6
	8,0/2,0	16,1	17,6	19,1	20,6
ТЛК-300	6,0/2,0	14,3	16,0	17,7	19,4
	8,0/2,0	16,7	18,4	20,1	21,8
TK-400	6,0/2,0	14,0	15,6	17,2	18,8
	6,0/3,5	15,8	17,4	19,0	20,6
	8,0/2,0	16,4	18,0	19,6	21,2
	10,0/3,0	20,0	21,6	23,2	24,8
МК-400—120—3	6,0/2,0	18,8	21,0	23,2	25,4
	8,0/2,0	21,2	23,4	25,6	27,8
	10,0/3,0	24,8	27,0	29,2	31,4

Примечание. В графе «Толщина наружных обкладок» в числителе приведена номинальная толщина резиновой обкладки рабочей поверхности, а в знаменателе — нерабочей поверхности ленты.

Указанные расчетные данные предназначены для определения массы свернутой в бухту ленты и выбора подъемно-транспортных механизмов соответствующей грузоподъемности, применяемых при хранении или транспортировании ленты.

Максимальная масса 1 м<sup>2</sup> одно-, двухпрокладочных лент типа 4 и двухпрокладочных лент типов 2 и 3 из тканей любого типа с наружными обкладками рабочей поверхности толщиной 1,0 мм и нерабочей поверхности ленты толщиной 1,0 мм составляет 3,0 кг.

При изменении толщины резиновых обкладок лент всех типов и видов на 1 мм масса (расчетная) лент изменяется на 1,2 кг.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НАРУЖНЫХ РЕЗИНОВЫХ ОБКЛАДОК С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА (МЕТОД Б)

Сущность метода состоит в измерении толщины наружных резиновых обкладок готовых лент с помощью микроскопа с малым увеличением.

### 1. Метод отбора образцов

1.1. Из готовой ленты отбирают не менее чем через 8 ч вулканизации кусок ленты (пробу) длиной 10—25 мм и шириной, равной ширине ленты. Пробу необходимо вырезать, отступая от конца ленты не менее 1 м, от участков ленты, не имеющих гофров.

1.2. Поверхность пробы должна соответствовать требованиям, указанным в п. 2.13 настоящего стандарта.

1.3. Из пробы равномерно по всей ширине вырезают восемь образцов (прямоугольных пластинок) длиной не более 100 мм (чертеж).


### 2. Аппаратура

2.1. Микроскоп измерительный любого типа, обеспечивающий диапазон измерений от 0 до 10 мм.

Рулетка металлическая измерительная по ГОСТ 7502—89 с ценой деления 1 мм или любой измерительный инструмент, обеспечивающий измерение с погрешностью  $\pm 2$  мм.

### 3. Подготовка к испытанию

3.1. Микроскоп устанавливают на массивном основании (плита, стол) в помещении, где вибрация не превышает нормы, установленной для принятого типа микроскопа.

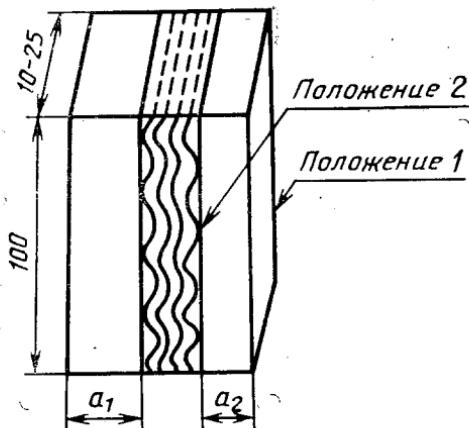

3.2. Образец устанавливают на предметном столе микроскопа таким образом, чтобы поверхность среза была обращена к тубусу.

#### 4. Измерение толщины обкладки

4.1. Толщину обкладки измеряют при температуре помещения  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

4.2. Для измерения толщины обкладки сначала добиваются резкого изображения образца.

4.2.1. Проводят грубую фокусировку, перемещая от руки тубус микроскопа по стойке и закрепляют его в нужном положении.

4.2.2. При помощи реечного механизма устанавливают тубус до четкого изображения поверхности образца.

4.2.3. С помощью диоптрийной наводки окуляра фиксируют его на вертикальную оптическую ось так, чтобы в поле зрения был четко виден срез образца.

4.2.4. Поворачивая столик микроскопа, устанавливают вертикальную ось параллельно наружной границе рабочей обкладки ленты.

4.3. Вращая микрометрический винт, совмещают вертикальную ось с наружной границей рабочей обкладки (положение 1) и делают отсчет показаний на микрометрической головке.

4.4. При помощи микрометрического механизма подводят вертикальную ось к наружным выступам верхней тканевой прокладки (положение 2) и делают отсчет показаний.

4.5. По разности между отсчетами в первом и втором положении определяют значение толщины рабочей обкладки  $a_1$ .

4.6. Толщину нерабочей резиновой обкладки  $a_2$  измеряют таким же образом с противоположной стороны образца.

4.7. Измерения проводят на восьми образцах, на каждом образце делают по одному изменению толщины рабочей и нерабочей обкладок.

#### 5. Обработка результатов

5.1. За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов полученных восьми измерений. При подсчете среднего значения результат округляют до первого десятичного знака.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ:**

Ю. Н. Городничев, канд. техн. наук; А. Ф. Саженов; И. И. Леонов, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Н. Янин; В. А. Кондорская; М. Ф. Герасимова; Ф. А. Махлис, канд. техн. наук; О. В. Долинская; А. А. Лазарева; О. Г. Карбасов, канд. техн. наук; Г. Ф. Голиков, канд. техн. наук; Е. Б. Белиловская; Ю. С. Зуев, д-р техн. наук; Е. Е. Ковалева; М. А. Котов, канд. техн. наук; Ю. И. Григорьев, канд. техн. наук; В. В. Никитин, канд. техн. наук; Т. П. Федулова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 № 4445**

3. Срок первой проверки — 1989 г.; периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международным стандартам ИСО 251—87, ИСО 252—88, ИСО 282—75, ИСО 284—82, ИСО 432—75, ИСО 433—82, ИСО 5285—78  
 Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 583—75 в части предельных отклонений на толщину лент

- 5. ВЗАМЕН ГОСТ 20—76**

- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.024—74	4.16; 4.17
ГОСТ 263—75	4.15
ГОСТ 270—75	4.11
ГОСТ 408—78	4.12
ГОСТ 426—77	4.14
ГОСТ 443—76	Приложение 7
ГОСТ 5100—85	Приложение 7
ГОСТ 6433.2—71	»
ГОСТ 6768—75	4.10; 4.10.4

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 7502—89	4.2.2; приложение 10
ГОСТ 11358—89	4.4; 4.5
ГОСТ 14192—77	5.7
ГОСТ 15152—69	2.20
ГОСТ 16337—77	Приложение 7
ГОСТ 16338—85	»
ГОСТ 17299—78	»
ГОСТ 18215—87	Приложение 1
ГОСТ 18300—87	Приложение 7
ГОСТ 19700—91	Приложение 1
ГОСТ 21650—76	5.8
ГОСТ 22510—77	Приложение 1
ГОСТ 23509—79	4.13

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта России № 1342 от 08.10.92
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в апреле 1987 г., январе 1988 г., феврале 1989 г., феврале 1990 г. и октябре 1992 г. (ИУС 7—82, 4—88, 5—89, 5—90, 1—93)

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 06.01.93. Подп. к печ. 28.05.93. Усл. п. л. 3,49. Усл. кр.-отт. 3,49.  
Уч.-изд. л. 3,30 Тираж 1877 экз. С 237.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 66